

Магнитопровод витой ленточный с низкой проницаемостью и малыми потерями MSCNP25100-TH

1 Назначение

Магнитопровод при достаточно высокой индукции насыщения (1.05 Тл) и типичной проницаемости 210 имеет малые потери и предназначен для использования в качестве магнитной системы обратных трансформаторов, дросселей корректоров коэффициента мощности, силовых индуктивностей, выходных дросселей, дифференциальных дросселей, фильтров с высокой добротностью, резонансных цепей и т.п. в диапазоне частот до 10 МГц и более.

Магнитопровод, изготовленный из ленты АМАГ 178N, не имеет зазора, поэтому обладает малым рассеянием магнитного потока и низкими помехами.

2 Основные технические характеристики магнитопровода (с учетом $K_{зан} = 0,8 \pm 0,02$)

Наименование параметра	Нормируемое значение по КВШУ.684459.090ТУ
Коэффициент индуктивности A_L^* (мкГн/вит ²), $\pm 15\%$ (При $f=100$ кГц, $l \times w = 20$ мАхвит)	0,051
Максимальная магнитодвижущая сила I_{DC} , Ахвит	204,4
Магнитная проницаемость материала сердечника, $\pm 15\%$ (При $f=100$ кГц, $l \times w = 20$ мАхвит)	210
Типичные удельные потери P_{cm} (Вт/кг), При $f=100$ кГц, $B_m = 0.2$ Тл При $f=50$ кГц, $B_m = 0.2$ Тл	150 55

* Значение индуктивности на 1 витке.

3 Диапазон температур

От - 60 до +155¹С


4 Размеры магнитопровода без контейнера

Размер, мм		
D, не более	d, не менее	H, не более
25,0	21,5	10,0

5 Размеры магнитопровода в контейнере

Размер, мм		
OD, не более	ID, не менее	HT, не более
26,0	20,5	11,0

Площадь окна, S: 329,9 мм²

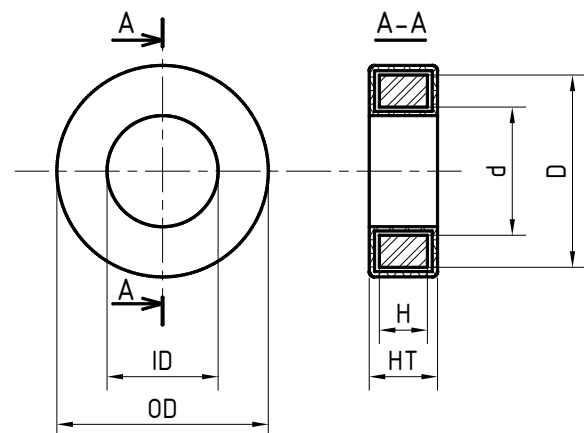

6 Материал магнитопровода

Лента АМАГ 178N ТУ 6365-008-126002976-2016 из нанокристаллического сплава. Толщина ленты 18 ± 2 мкм.

7 Типичные массогабаритные характеристики магнитопровода (с учетом $K_{\text{зап}} = 0,8 \pm 0,02$)

Длина средней линии, L_m : 73,0 мм

Эффективная площадь сечения, A_c : $14,0 \pm 0,4$ мм²

Масса без контейнера: 7,97 г $\pm 10\%$

Масса в контейнере, не более: 9,55 г

8 Характеристики материала магнитопровода

Индукция насыщения, B_{100} (25 °C): 1,05 Тл

Температура начала кристаллизации: 450 °C

Плотность: $7,8 \pm 0,1$ г/см³

9 Характеристики материала контейнера/покрытия

Тип: эмаль порошковая эпоксидная.

Огнестойкость, нагревостойкость: согласно ГОСТ Р 55756.

Цвет: коричневый.

10 Ресурс, сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок 25 лет*.

Гарантийная наработка 25000 часов в пределах гарантийного срока*.

* При соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

11 Содержание цветных металлов и драгоценных материалов

Драгоценных материалов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

12 Сведения о приемке

Магнитопроводы MSCNP25100-TH соответствуют КВШУ.684459.088 ОТУ, КВШУ.684459.089 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____

дата

подпись и штамп СКК